


# PEROXAN HX-Paste 75 SI

## Dialkylperoxid / Vernetzung

### Beschreibung

2,5-Dimethyl-2,5-di-(tert-butylperoxy)-hexan  
75%, Paste in Silikonöl

PEROXAN HX-Paste 75 SI wird zur Vernetzung von Silikonkautschuk verwendet.

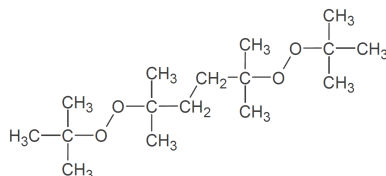

Molmasse (aktive Substanz):

**290.4**

CAS-Nr. (aktive Substanz):

**78-63-7**

### Technische Daten

Aussehen:

**gelbliche Paste**

Peroxidgehalt:

**ca. 75%**

Aktivsauerstoffgehalt:

**ca. 8.27%**

Dichte bei 20°C:

**0.94 g/cm<sup>3</sup>**

### Halbwertszeit

in einem EPDM-Compound:

| $t_{1/2}$ | 10h          | 1h           | 0,1h         |
|-----------|--------------|--------------|--------------|
| bei       | <b>118°C</b> | <b>147°C</b> | <b>171°C</b> |

### Lagerung

Maximale Lagertemperatur (Ts max):

**40°C**

Minimale Lagertemperatur (Ts min):

**5°C**

Lagerstabilität ab Datum der Anlieferung:

**6 Monate**

### Mögliche Gefahren

Organische Peroxide sind mehr oder weniger stabile Verbindungen, die sich unter Wärmeeinfluss zersetzen.

Um Qualitätsverluste während der Lagerung zu vermeiden, darf die maximale Lagertemperatur nicht überschritten werden. Ist eine minimale Lagertemperatur angegeben, darf diese nicht unterschritten werden, da sonst unerwünschte Reaktionen wie Kristallisation oder Phasenseparation drohen.

### Sicherheitsrelevante Daten

Flammpunkt:

**85°C**

SADT:

**60°C**

Die SADT (Self Accelerating Decomposition Temperature) ist die Temperatur, bei deren Überschreiten die Gefahr einer selbstbeschleunigenden Zersetzung besteht.

# PEROXAN HX-Paste 75 SI

Dialkylperoxid / Vernetzung

---

## Anwendung

PEROXAN HX-Paste 75 SI wird empfohlen zur Vernetzung von Silikonkautschuk. Kautschuk-Compounds, die PEROXAN HX-Paste 75 SI enthalten, sind sehr scorchsicher.

Verarbeitungstemperatur (t<sub>2</sub>): 135°C

Vernetzungstemperatur (t<sub>90</sub>): 175°C

Unter der Verarbeitungstemperatur t<sub>2</sub> ist die Temperatur zu verstehen, bei der die Verarbeitungszeit noch mindestens 20 Minuten beträgt. Die Vernetzungstemperatur t<sub>90</sub> definiert sich als die Temperatur, bei der eine 90%ige Vernetzung des Compound innerhalb von 12 Minuten erreicht wird.

## Verpackung

**25kg Eimer**

## Hauptzerfallsprodukte

**Aceton, Ethan, Methan, tert Amyl-Alkohol, tert-Butanol**

## Sicherheit und Handhabung

Informationen, u. a. zur sicheren Lagerung und Handhabung von PEROXAN HX-Paste 75 SI finden Sie im Sicherheitsdatenblatt. Die Angaben dort sind unbedingt zu beachten und sorgfältig nachzuprüfen, bevor Sie sich für das Produkt entscheiden. Das Sicherheitsdatenblatt ist unter [www.pergan.com](http://www.pergan.com) als Download erhältlich oder kann direkt bei Pergan angefordert werden.

Alle Angaben erfolgen nach bestem Wissen. Bei der Vielfalt der Anwendungsmöglichkeiten und Verarbeitungsbedingungen können wir jedoch keinerlei Haftung übernehmen. Eigene Nachprüfungen sind daher zu empfehlen, auch im Hinblick auf Schutzrechte Dritter. Der Käufer muss sich im voraus z. B. durch Tests vergewissern, dass das Produkt für seinen Verwendungszweck geeignet ist.